

Swisspearl Plank & Plank Connect


Version: 9/26

Homlokzati panelek

EN12467

A Swisspearl Plank Connect természetes hatású, ezért ideális választás a modern homlokzati megoldásokhoz. Az egyes deszkák nűtféderes kialakítása egyszerű, gyors és rejtett rögzítésű szerelést tesz lehetővé, miközben erős és tartós kapcsolatot biztosít az elemek között. Az egyenes, modern profil és az időjárásálló bevonat egyedülálló a maga nemében.

A Swisspearl Plank Original a fa természetes megjelenését és érzetét biztosítja - annak karbantartási igénye nélkül. A hagyományos fahomlokzatok tartós alternatívájaként tervezett elem bármilyen faburkolathoz hasonlóan beépíthető, mindezt a szálcement kiemelkedő előnyeivel ötvözve.

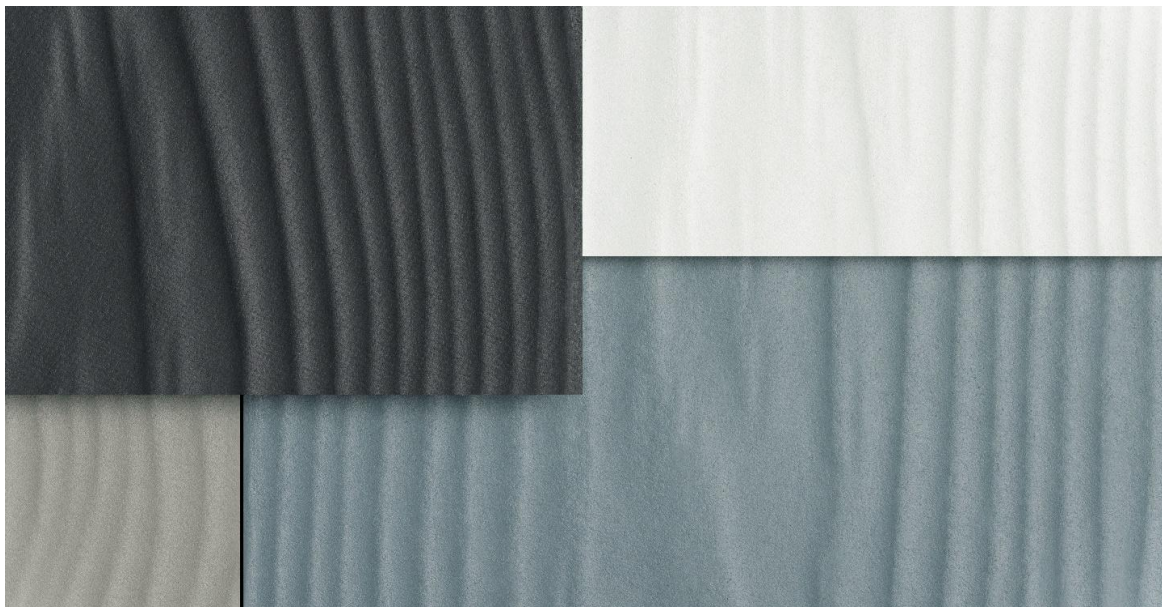

PLANK

-  opaque
-  textured
-  grey based

PLANK CONNECT

-  opaque
-  textured
-  grey based

CP 080
CP 180
CP 150
CP 010
CP 040
CP 280
CP 210
CP 030
CP 050
CP 410
CP 480
CP 370
CP 380



CP 180
CP 150
CP 010
CP 040
CP 210
CP 050
CP 410
CP 480
CP 370



Swisspearl Plank & Plank Connect

	Units	Plank Original	Plank Connect
Méret (névleges)			
Vastagság	mm	8.0	11.0
Szélesség	mm	180	210
Hosszúság	mm	3600	3000
Mérettűrés (EN 12467, 1. szint)			
Vastagság (nem texturált) 6 mm < e < 20 mm	mm	± 0.8	± 1.1
Vastagság (texturált) 6 mm < e < 20 mm	mm	-0.8 / +1.2	-1.1 / +1.65
Szélesség (a < 1000)	mm	± 0.3	± 0.3
Szélesség (1000 mm < a < 1600 mm)	mm	± 0.3% a	± 0.3% a
Hosszúság (1600 mm < a)	mm	± 0.5	± 0.5
Az „a” a névleges szélesség vagy hosszúság			
Fizikai tulajdonságok			
Minimális száraz sűrűség (EN 12467)	Kg/m ³	1200	1200
Sűrűség, száraz átlagérték (EN 12467)	Kg/m ³	1350	1320
Tömeg (átlagos szállítási tömeg)	Kg/m ²	11.8	15.8
* a névleges érték a körülményektől függően változhat			
Mechanikai tulajdonságok (EN 12467)			
Hajlítási rugalmassági modulus MOE (EN 12467)			
Átlagos E-modulus, környezeti állapot	Gpa	8.49	8.20
Hajlítószilárdság MOR (EN 12467)			
Nedves átlag (EN 12467)	MPa	11.4	12.0
Minimális érték, A2-es osztály (EN 12467)	MPa	7.0	7.0
Színállóság UV-sugárzással szemben (ASTM G155)			
3000 óra	ΔE	1.1	1.1
Környezeti lábnyom (EN 15804 ISO 14040/ ISO 14044)			
GWP-total (A1-A3)	kgCO ₂ -eq	9.8	11.1
GWP-total (A1-C4)	kgCO ₂ -eq	6.2	6.8

Swisspearl Plank & Plank Connect

	Units	Plank Original	Plank Connect
Hőtechnikai tulajdonságok			
Fagyállóság (átlag hosszirányban / keresztirányban)	RL	≥ 0.75	≥ 0.75
Fagyállóság (100 ciklus, EN 12467)	RL	RL > 0,75	RL > 0,75
Hő- és nedvességtechnikai tulajdonságok			
Nedvességtartalom (EXW)	%	2 - 7	2 - 7
Nedvességmozgás (30/90% RH, EN 12467)	mm/m	1.5	1.5
Vízáteresztés-mentesség (EN 12467)	Visual	No Drop	No Drop
EXW - ex works - Nedvességtartalom kiszállításkor			
Tűzállóság			
Tűzzel szembeni viselkedés (EN 13501-1)		A2-s1. d0	A2-s1. d0
Egyéb tulajdonságok			
Kategória, osztály (EN 12467)		NT A2 I	NT A2 I

Ütésállósági teszt (ETAG 034, ISO 7892) 8 mm					
	Max.	IV. kategória	III. kategória	II. kategória	I. kategória
Keménytest ütésvizsgálat	1 J	Passed			
	3 J		Passed	Passed	Passed
	10 J			Passed	Passed
Lágytest ütésvizsgálat	10 J	Passed	Passed		
	60 J			Not Passed	Not Passed
	300 J			Not Passed	
	400 J				
Értékelés		Passed	Passed	Not Passed	Not Passed

Swisspearl Plank & Plank Connect

Megjelenés



Plank Original

Plank Connect

Tanúsítványok

A 305/2011/EU rendeletnek (Építési termékekről szóló rendelet – CPR) megfelelően a gyártó termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatot (DoP) biztosít, amely megerősíti, hogy a termék CE-jelöléssel rendelkezik. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a vonatkozó harmonizált európai szabványban meghatározott alapvető követelményeknek. A CPR alapján kiadott teljesítménynyilatkozat elérhető a www.swisspearl.com oldalon.



A gyártó létesítmény rendelkezik a következő ISO-tanúsítványok legújabb verzióival.

- ISO 9001 minőségirányítási rendszer

Jogi nyilatkozat

Ez a termékadatlap a jelenlegi gyártáson alapuló jellemző értékeket tükrözi. Bár célunk az állandó minőség fenntartása, kisebb eltérések előfordulhatnak. Felhívjuk figyelmét, hogy az EN 12467 szabványnak megfelelő AQL-szint és -tűrészár minden értékre vonatkozik. A termék megbízhatóságának és folyamatos fejlesztésének biztosítása érdekében a fő teljesítménymutatókat (KPI) évente figyelemmel kísérjük és felülvizsgáljuk.

Az információk általános útmutatásként szolgálnak, és előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. Javasoljuk, hogy használat előtt ellenőrizze a termék alkalmasságát az Ön konkrét alkalmazásához.

Az anyag természetes nyersanyagokból készül; ezért minden egyes szálcement termék megjelenése és textúrája egyedi. Zárványok, szennyeződések, szabálytalanságok, mint például egyenetlen felület vagy textúra, előfordulhatnak, amelyek hatással lehetnek a termékek természetes megjelenésére. Láthatók lehetnek a természetes tökéletlenségek; azonban a termék általános megjelenése homogén lesz. Ezek a tulajdonságok nem befolyásolják a szálcement termékek szilárdságát és tartósságát. Idővel a szálcement termékek megjelenése a környezeti tényezők hatásának következtében változik.

A megadott értékek irányadó értékek

*: Ha bármely receptúra vagy gyártási folyamat megváltozik, az ellenőrzési időszakot ennek megfelelően felülvizsgálják.

NA: Nem releváns

NR: nem releváns.

A piactól függően bizonyos korlátozások érvényesek lehetnek. Kérjük, érdeklődjön értékesítési képviselőjénél a termék elérhetőségével kapcsolatban.